



LEICHTMETALL

DONNÉES ET FAITS POUR LA PRATIQUE

EN AW-2618A

L'alliage résistant aux températures et à haute résistance

EN AW-2618A – L'ALLIAGE RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES

L'alliage EN AW-2618A compte parmi les alliages durcissables. Par conséquent, ici, un traitement thermique tel qu'un recuit de mise en solution suivi d'un vieillissement à chaud est requis. Ce n'est qu'alors que l'alliage peut déployer tout son potentiel. Cet alliage développé pour la technique aéronautique et aérospatiale présente des résistances élevées, une bonne usinabilité et une résistance à la corrosion moyenne. Grâce à sa haute résistance aux températures, il est souvent utilisé dans les domaines requérant une résistance élevée lors de températures pouvant atteindre 300 °C. Ainsi, nous sommes par exemple en mesure de réduire le béryllium de 500 fois.

Composition chimique*

Si 0,15 0,25	Fe 0,9 1,4	Cu 1,8 2,7	Mn 0,25	Mg 1,2 1,8	Zn 0,15
Ti 0,20	Ni 0,8 1,4	Zr + Ti 0,25	autres, resp. 0,05	compos., diverses 0,15	

*selon EN-573-3 ou Teal-Sheets (AA)

Légende

Mn 0,4 1,0

Valeur min.

Valeur max.


Toutes les données en % de masse

Structure des lingots (billettes)

Du fait du processus, une zone de ségrégation se forme directement dans la couche superficielle des lingots coulés en continu. Celle-ci doit être éliminée avant de poursuivre le traitement: c'est déjà le cas pour les lingots de LEICHTMETALL. Sur demande du client, les lingots tournés sont soumis à un contrôle de qualité final (contrôle automatique par ultrasons sous l'eau). Dans le cas des longueurs de coulée, la profondeur de la zone de ségrégation est illustrée ici par l'exemple d'un diamètre de 252 mm.



Coupe macro, d252 mm: zone de ségrégation 3,1 mm

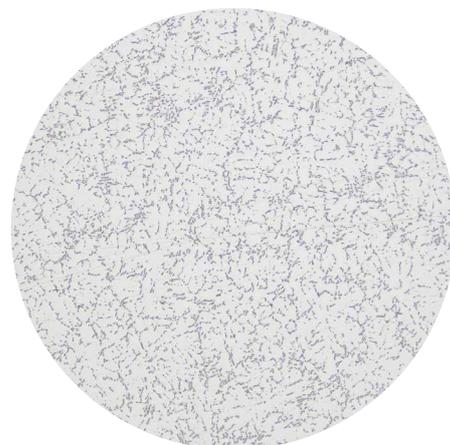

Coupe micro, d252 mm (agrandissement: 25 x)

Lingotières (dimensions à froid)

Ø 160 mm	Ø 178 mm	Ø 201 mm	Ø 215 mm	Ø 227 mm	Ø 252 mm	Ø 280 mm
Ø 314 mm	Ø 350 mm	Ø 372 mm	Ø 425 mm	Ø 435 mm	Ø 518 mm	Ø 607 mm
Ø 682 mm	Ø 750 mm**	Ø 930 mm*	Ø 1150 mm**			

* T4 2022

** T2 2023

Lingots tournés

Nous proposons actuellement tous les diamètres allant de 140 à 650 mm. À partir du deuxième trimestre 2023, nous pourrions proposer des diamètres allant jusqu'à 1100 mm.

Propriétés mécaniques

Il n'existe aucune norme concernant les propriétés mécaniques pour les barres rondes coulées (lingots/boulons moulés). La valeur de référence pour le matériau coulé est une dureté Brinell à l'état homogénéisé d'environ 83 HBW. L'état homogénéisé (= «O3» selon l'EN 515) est comparable à l'état «recuit doux» (= «O») pour les produits extrudés. La résistance finale est ajustée par les processus de formage et/ou les traitements thermiques de nos clients.

Profitez de notre riche expérience dans le domaine des matériaux

Nous livrons les lingots à l'état homogénéisé (O3). L'avantage: une structure uniforme ainsi que de bonnes propriétés pour le traitement ultérieur avec les processus de formage (forgeage ou extrusion). Nous avons résumé ici, pour vous, les paramètres typiques issus de notre expérience en ce qui concerne les traitements thermiques et toutes les propriétés technologiques qui en résultent.

Propriétés physiques

Densité	2,8 g/cm ³
Intervalle de solidification	560 °C - 670 °C
Conductivité électrique	22,2 MS/m
Conductivité thermique	142 W/(mK)
Module d'élasticité	72.000 MPa
Module de cisaillement	27.000 MPa

Paramètres mécaniques

État	R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A (%)
T6	330	410	7

(Toutes les valeurs indiquées pour les barres rondes extrudées D jusqu'à 100 mm)

Propriétés technologiques*

Soudabilité	
WIG	+
MIG	+
Soudage par résistance	+

Traitement de la surface	
Anodisation de protection	o
Anodisation décorative	--
Anodisation dure	o

Aptitude au formage à froid	
Pliage	+
Emboutissage	n.d.
Pressage, refoulage, extrusion	n.d.

Résistance à la corrosion	
Exposition aux intempéries	+
Eau de mer	o

Brasabilité	
Brasage fort avec / sans flux	---
Brasage par friction	---
Brasage doux avec flux	---

Aptitude au formage à chaud	
Extrusion	-
Forgeage à la matrice / forgeage libre	-

Usinabilité	
Utilisation en contact avec des aliments	Non

* ++ = très bon --- = pas possible

Solutions personnalisées ...

Si vous le souhaitez, nous adaptons volontiers les prescriptions d'analyse à vos exigences spécifiques de traitement et de qualité. À cet effet, différentes compositions sont réalisables, ainsi que des alliages très purs ne contenant que de faibles quantités de sodium, de calcium ou de béryllium. Nous serons ravis de répondre à votre demande!

... aucun problème pour LEICHTMETALL

Les alliages d'aluminium à haute résistance mécanique sont notre spécialité. Notre savoir-faire en tant que fonderie remonte à plus de 90 ans. Aujourd'hui, des clients exigeants issus de nombreux secteurs tels que la construction aéronautique, l'industrie automobile, la construction mécanique et le secteur de l'énergie utilisent nos alliages de première qualité made in Hannover, Germany.

Ce qui nous tient particulièrement à cœur: nos procédés sont à tous les égards respectueux en matière d'énergie et d'environnement. C'est ainsi que nous travaillons, par exemple, avec de l'aluminium secondaire issu de l'économie circulaire dans le but de mieux protéger l'environnement et le climat.



Avez-vous des questions ?

Appelez-nous au +49 511 89878 475